

8+7 mm EPDM DÖKME KAUCUK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kauçuk zemin uygulaması, etrafı bordür ile çevrilmiş, terazisi yapılmış ve akarı sağlanmış tercihen helikopterli beton veya düzgün asfalt zemin üzerine poliüretan esaslı yapıştırıcı ile yapılmalıdır.


Eğimleri doğru verilmiş beton veya asfalt zemin üzerine, elle mala ve mastar yardımı ile yapılan uygulama sistemidir. Uygulama yapılacak zemin her türlü toz, kir ve nemden arındırılmalıdır. Uygulamadan önce m² ye 100-150 gr primer astar tabakası (tek komponentli binder, selülozik tiner ile seyrelterek hazırlanır) uygulanır.

1)SBR Katmanının Hazırlanması

2-4 veya 4-6 mm çaplarında SBR granüller %18 oranında tek komponentli bağlayıcı ile mikserde yaklaşık 10 dakika karıştırılır. Elde edilen karışım uygulama yapılacak alana el ile 8 mm kalınlık elde edilecek şekilde (4,5-5 kg/m²) serilir. Kürleşme süresi hava sıcaklığına ve nem oranına bağlı olarak 10 - 15 saattir.

2)EPDM Katmanının Hazırlanması


1-3,5 mm çaplarında EPDM granüller %20 oranında tek komponentli bağlayıcı ile otomatik karıştırıcıda yaklaşık 10 dakika karıştırılır. Elde edilen karışım uygulanan SBR katmanı üzerine el ile 7 mm kalınlık elde edilecek şekilde (6-6,5 kg/m²) serilir. Kürleşme süresi hava sıcaklığına ve nem oranına bağlı olarak 10 - 15 saattir.

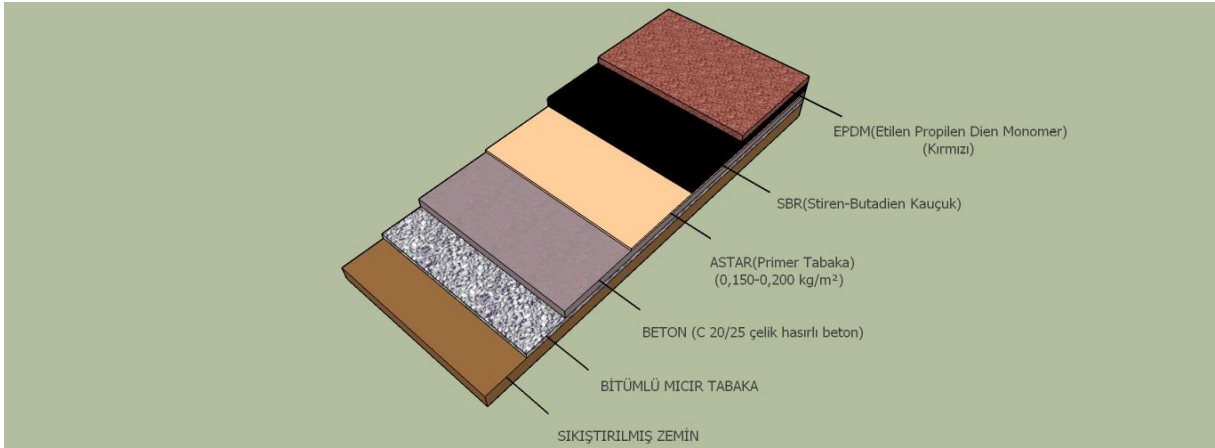

RENK KORUYUCULU YAPIŐTIRICI KULLANIMI

Tek komponentli UV dayanımlı yapıŐtiricidir.

RENK KORUYUCULU YAPIŐTIRICI GEREKTİREN RENKLER

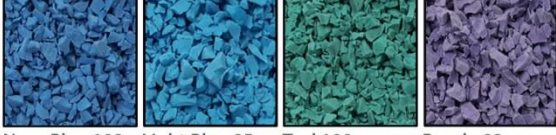

Navy Blue 109 Light Blue 85 Teal 100 Purple 92



Beige 93 Eggshell 94 White 95 Cream 98



Bright Red 96 Bright Orange 104 Grey 82

RENK KORUYUCULU YAPIŐTIRICI GEREKTİRMEYEN RENKLER



Red 80 Apple Green 91 Forest Green 90 Tea Green 108



Yellow 83 Earth Yellow 88 Brown 89